

Datenblatt

Brechsand

Ellrich



Dr. **KRAKOW**
Rohstoffe GmbH

Beschreibung: Mit deutlichem Phyllosilikatanteil ein schwach bildsamer Brechsand, der im Tagebau D-99755 Ellrich/Region Südharz gefördert und auf eine Körnung 0/1 mm aufbereitet wird. Geologische Zuordnung: System Perm, Rotliegend-Gruppe, Ellrich-Formation.

Anwendung: Prädestiniert als rotbrennender Abmagerungs- und Aufstreusand in der Dachziegel- und Klinkerproduktion. Keine Zerkleinerung erforderlich, nur homogenes Einmischen.

Lieferform: Als Brechsand 0/1 mm ab Vorratshalde. Transport in Kippsattelaufliegern. Ganzjährig verfügbar.

Bestellnummer: 6274 – Organisatorische Rückfragen bitte an: Fon +49 551 50455-0

Phasenanalyse RDA / FTIR

Mineralphasen	Anteil [MA %]
Phyllosilikate	18
<i>Smektit (q)</i>	2
<i>Illit/Glimmer (n)</i>	10
<i>Chlorit (n)</i>	6
Quarz	70
Feldspäte	9
Karbonate	2
Oxide/Hydroxide	1
Sulfide/Sulfate	-
Sonstige	-

q - innerkristallin quellfähig

n - innerkristallin nicht quellfähig

Chemische Analyse DIN EN ISO 12 677

Elemente	Anteil [MA %]
SiO ₂	94,75
Al ₂ O ₃	3,44
Fe ₂ O ₃	0,13
MnO	0,008
TiO ₂	0,060
CaO	0,06
MgO	0,04
K ₂ O	0,11
Na ₂ O	< 0,03
GLV. 1.050 °C	1,24

TOC¹

0,13


1 - DIN ISO 10 694

Korngrößenverteilung DIN 18 123

Fraktionen	Anteil [MA %]
< 2 µm	8
2 - 6 µm	2
6 - 20 µm	3
20 - 63 µm	3
63 - 200 µm	38
200 - 600 µm	39
600 - 2.000 µm	7
> 2.000 µm	0
Σ	100

Winkler-Dreieck Koordinaten

Fraktionen	Anteil [MA %]
< 2 µm	8
2 - 20 µm	5
> 20 µm	87
Σ	100

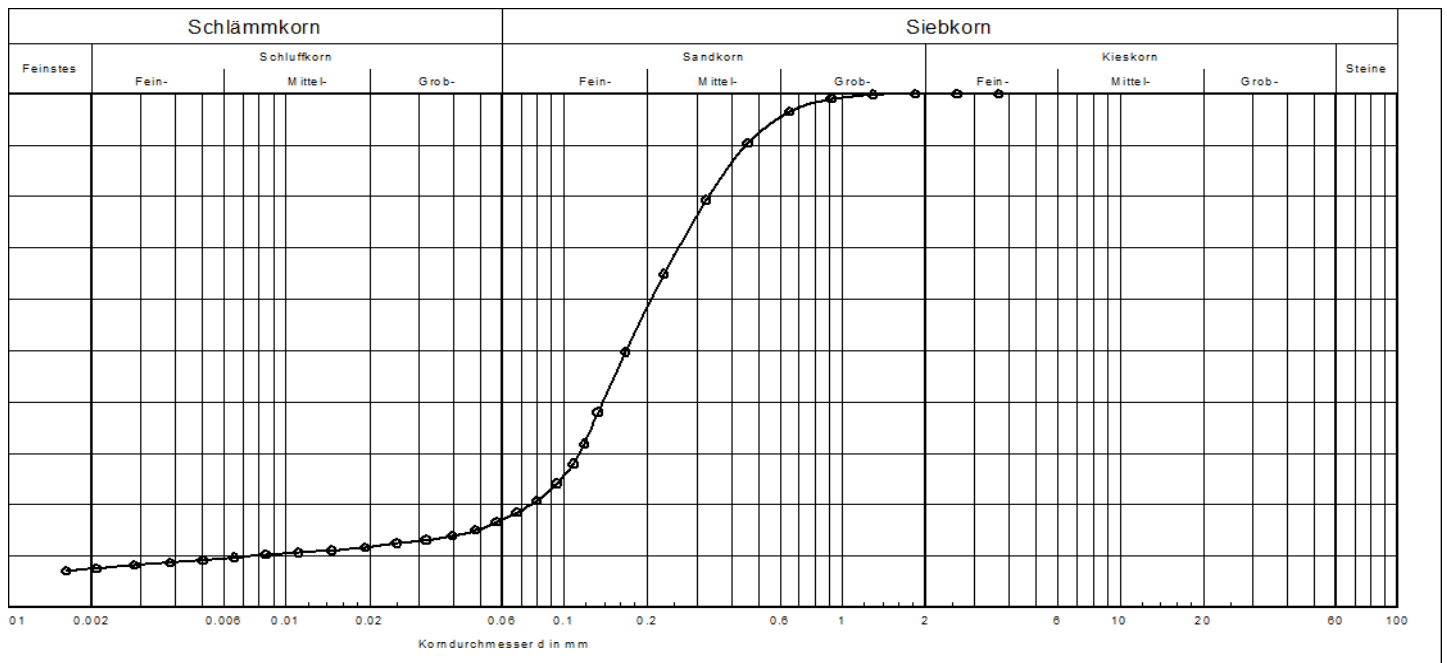

Haftungsausschluss: Die angegebenen Daten stellen orientierende Richtwerte dar, die natürlichen Schwankungen unterliegen können. Jegliche Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. Alle Informationen sind unverbindlich. Stand Juni 2017.